

Соединения трубопроводов с разваликовкой трубы

КОНЦЫ ТРУБ РАЗВАЛЬЦОВАННЫЕ

Конструкция

Flare fittings. Flared couplings.
Construction

ГОСТ

28941.12—91

ОКП 419311

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на разваликованные концы труб для соединений трубопроводов с разваликовкой трубы с углом конуса 74° .

Требования пп. 1—7 являются обязательными, другие требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.

1. Конструкция и размеры разваликованных концов труб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

2. На внутренней поверхности конуса разваликованной части трубы не допускаются продольные и кольцевые риски, царапины, забоины и трещины.


3. Глубина отпечатков от матриц (ниппелей) и продольные риски на внешней поверхности конуса разваликованной части трубы должны быть не более 0,03 мм и не должны выходить за пределы допуска на толщину стенки.

Глубина отпечатков матриц (ниппелей) на остальных внешних поверхностях трубы не должна выходить за пределы допуска на толщину стеки.


4. Переход внутренней конусной поверхности разваликованной части трубы в цилиндрическую должен быть без попечного кольцевого наплыva.

Издание официальное

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР.

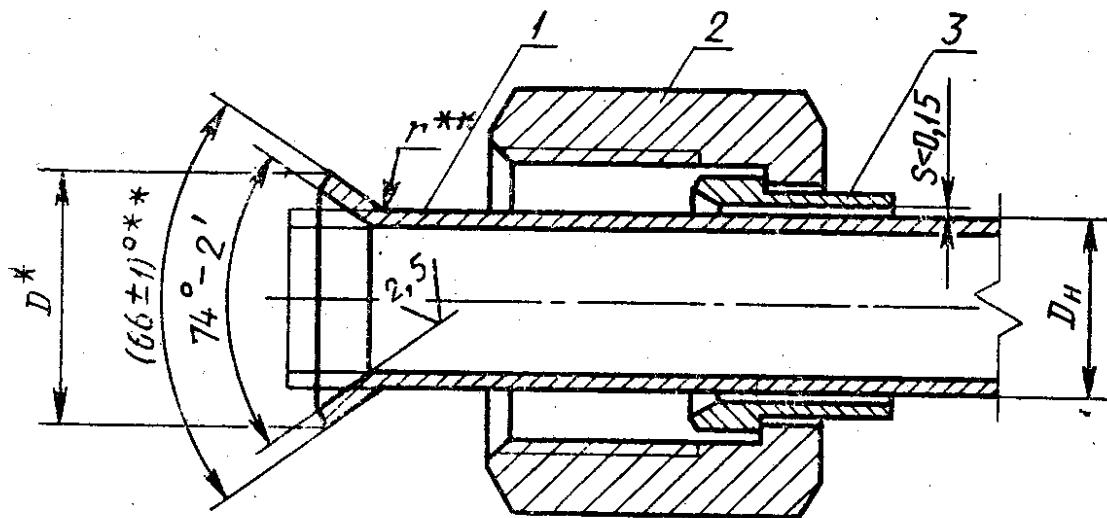


Калиброванный конец трубы

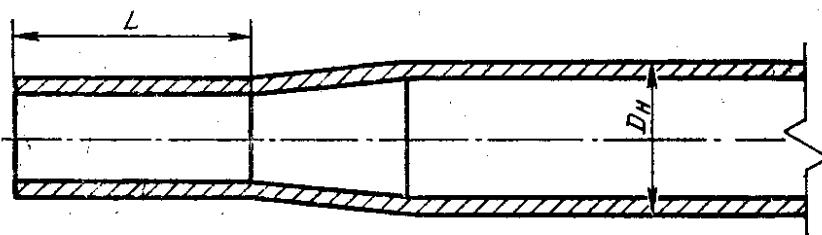

Труба калибуется на длине L в случае необходимости обеспечения
сборки с ниппелем

* Предельное положение развалцовкой части трубы.

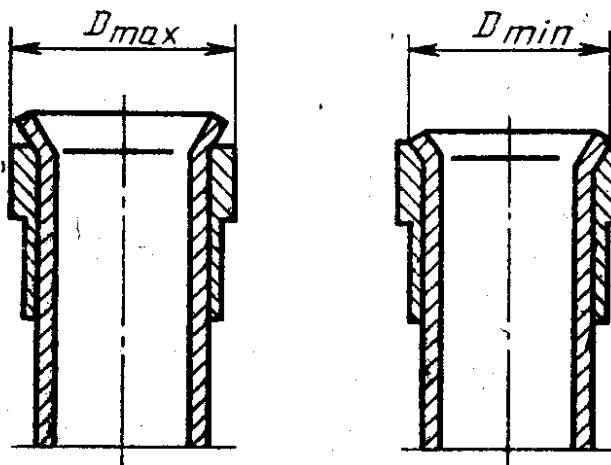

** При развалцовке трубы в ниппель размер не контролировать.

1 — труба; 2 — накидная гайка по ГОСТ 28941.26; 3 — ниппель по ГОСТ 28941.27

Размеры, мм

$D_{\text{н}}$	DN (D_y)	D		t -0,3	L
		max	min		
4	3	8,8	7,0	1,0	30
6	4	10,2	8,6		
8	6	12,2	10,6		
10	8	14,2	12,5		35
12	10	16,2	14,5		
(14)	12	20,2	17,5	2,0	40
15		20,2	18,5		
18	15	24,6	22,3		45
22	20	27,6	25,0		50
28	25	33,6	31,0		55
(34)	32	42,6	40,0	2,5	60
35					
42	40	49,6	47,0		65

Примечание. Значения, приведенные в скобках, непредпочтительны.

5. Кромка конуса развалцовкой части трубы не должна иметь трещин, заусенцев и должна быть закруглена.

6. Толщина стенки у края конусной развалцованной части трубы должна быть не менее 70% от толщины стенки цилиндрической части трубы.

7. Огранка конусных поверхностей развалцованной части трубы не допускается.

8. Для повышения вибропрочности трубопроводов допускается перед развалцовкой труб производить их размерно-чистовое упрочнение или гидродробеструйную обработку в местах соединений или по всей длине.

9. Проверку внутренних конусных поверхностей труб на прилегание производят с помощью специального калибра по отпечатку краски на конусе калибра, при этом накидную гайку затягивают.

Отпечаток должен быть кольцевым, без разрыва.

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным Комитетом СССР
по управлению качеством продукции и стандартам**

РАЗРАБОТЧИКИ

Б. В. Максимовский; Г. В. Поляков, канд. техн. наук;

Ю. А. Решников; С. А. Михайлова

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением
Государственного Комитета СССР по управлению качеством
продукции и стандартам от 21.03.91 № 303**

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. Срок проверки — 1997 г., периодичность проверки — 5 лет

**5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН-
ТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 28941.26—91	1
ГОСТ 28941.27—91	1